


# AUTOMATIC HYSTERESISIGRAPH MODEL AMT-4

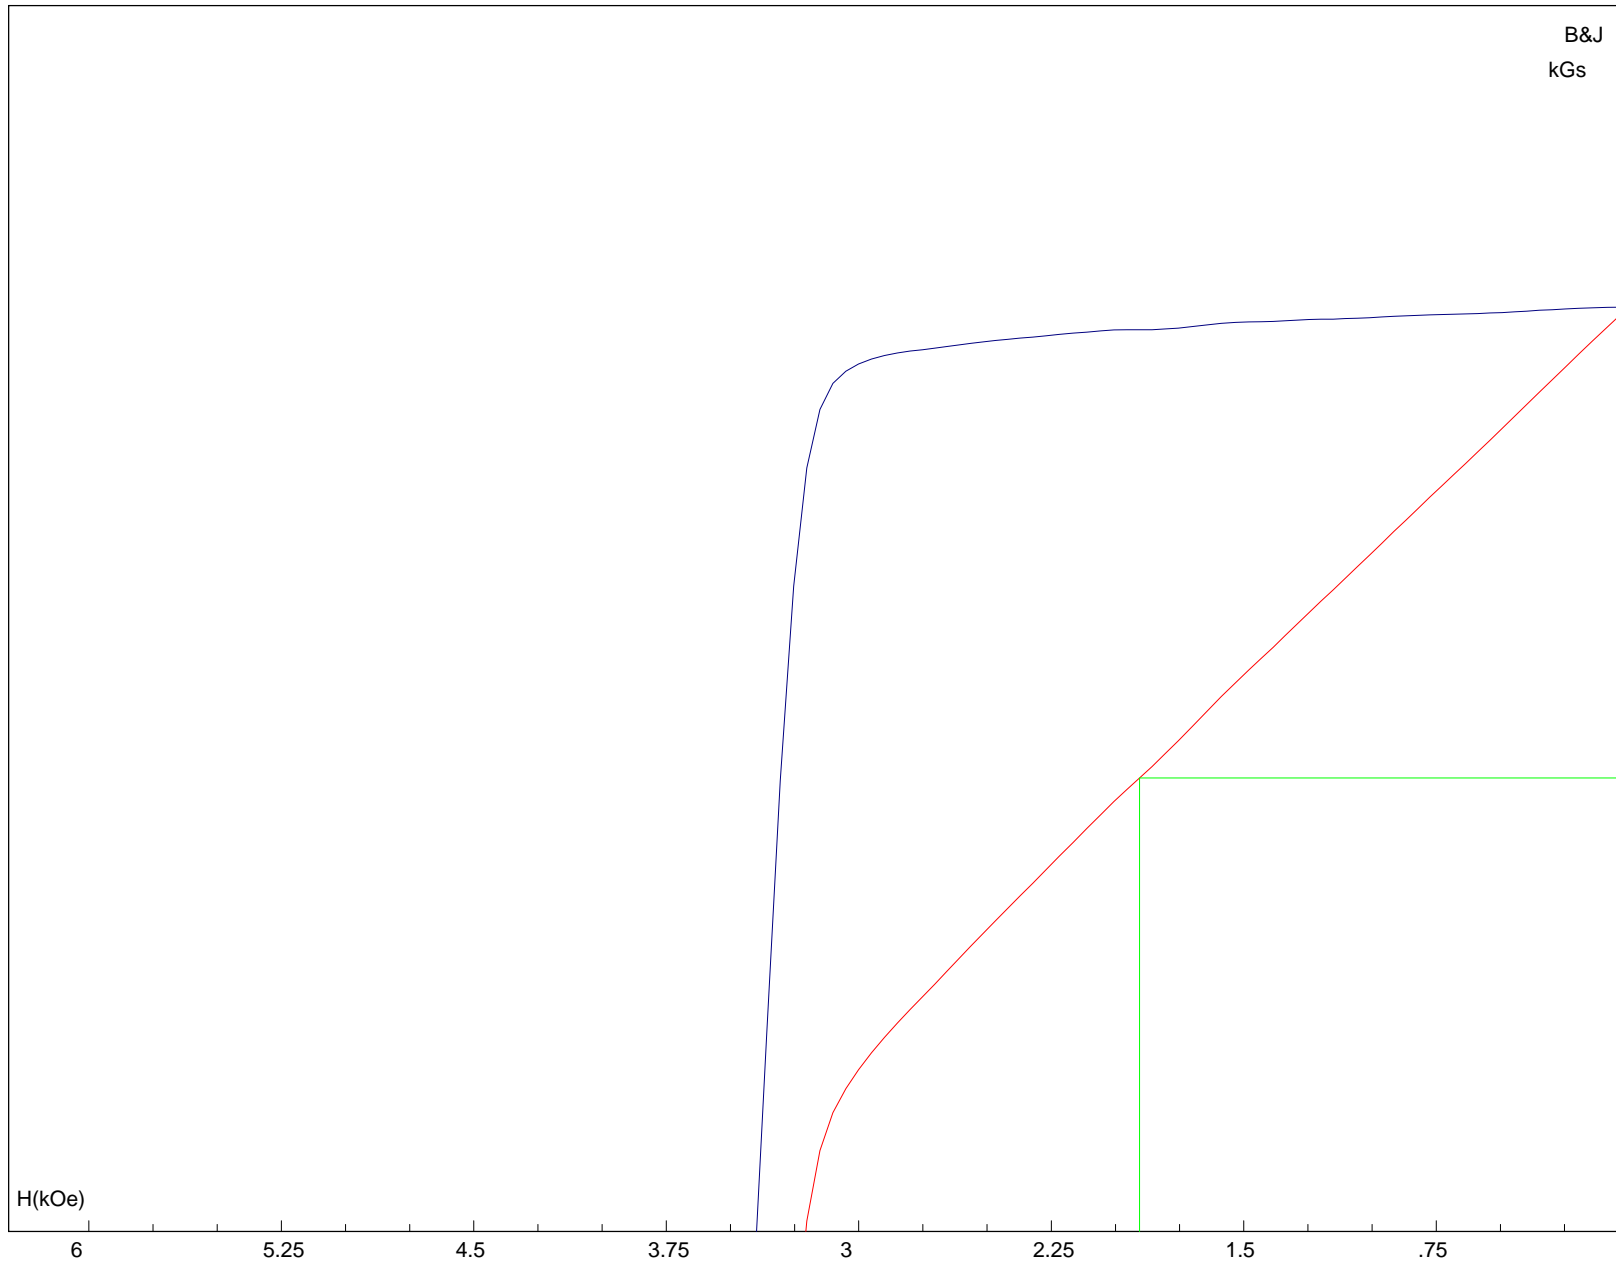

## 测试结果

Br	3.9311	kGs
Hcb	3.2065	kOe
Hcj	3.3985	kOe
(BH) <sub>m</sub>	3.6753	MGO
H <sub>k</sub>	3.1598	kOe
H <sub>k</sub> /H <sub>cj</sub>	93	%
H <sub>d</sub>	1.9059	kOe
B <sub>d</sub>	1.9283	kGs
H <sub>m</sub>	15.929	kOe

## 尺寸参数

样品长度	2.7	cm
样品宽度	2.7	cm
线圈面积	14.68	cm <sup>2</sup>
线圈匝数	4	匝

## 相关参数

测试日期	2023-02-26
样品温度	22
材料种类	Ceramic 8
材料批号	
样品编号	
测试人员	